

Palajet®

(DE) Betriebsanleitung

(GB) Working Instructions



Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau (Germany)

info.lab@heraeus.com
www.heraeus-dental.com



IM 24

PALA®

Betriebsanleitung – Verfahrens- und Gebrauchsanweisung

Injektionsverfahren zur Herstellung von Prothesen

DE

INHALTSVERZEICHNIS

1. Bestimmungsgemäße Anwendung	2
2. Konstruktive Merkmale	2
3. Konformitätserklärung.....	3
4. Inbetriebnahme	4
4.1 Installation	4
4.2 Vorbereitung	4
4.3 Einbetten.....	4
4.4 Isolieren	5
4.5 Kunststoff vorbereiten	5
4.6 Injizieren.....	6
5. Polymerisieren	6
6. Ausbetten	7
7. Vorbereitung für nachfolgende Prozesse	7
8. Reinigung – Wartung – Instandsetzung – Entsorgung	7
9. Sicherheitshinweise	8
10. Technische Daten.....	9
11. Lieferumfang und Zubehör	9
12. Typenschild	10
13. Ansprechpartner in den Ländern/Contacts in the countries	11
14. Dokumenthistorie.....	11

Gültigkeit

Diese Betriebsanleitung ist gültig für Heraeus Kulzer Palajet – Injektionsgerät; Ref. 66020450; ab Serial-Nr. 600-07-2011; Juli 2011.

1. Bestimmungsgemäße Anwendung

Palajet ist ein druckluftbetriebenes Injektionsgerät zur Herstellung von totalen Prothesen mit den Kaltpolymerisaten PalaXpress® ultra, PalaXpress® oder Heißpolymerisaten z. B. Paladon® 65.

Anwendungsbereich: Betriebe der Dentaltechnik z.B. Laboratorien, Schulen, Universitäten.

Für andere, von der Gebrauchsanweisung abweichende Verwendung sowie bei eigenmächtigen Veränderungen wird von Seiten des Herstellers keine Haftung übernommen.

Das Gerät ist für Dauerbetrieb konzipiert. Persönliche Schutzausrüstungen, wie Arbeitshandschuhe, Schutzbrille usw., sind wegen der möglichen Kontamination mit dem zu verarbeitendem Material immer vorzusehen.

2. Konstruktive Merkmale

- Palajet ist ein druckluftbetriebenes Injektionsgerät zum Injizieren von Prothesenwerkstoffen in Küvetten.
- Das Gerät ist werkseitig auf einen Arbeitsdruck von 4 bar voreingestellt, der am Druckmanometer kontrolliert werden kann. (siehe Hinweise Fehlermöglichkeiten)
- Die Druckluftzufuhr von max. 10 bar darf nicht überschritten werden.
- Die Kolbengeschwindigkeit bei der Injektion beträgt 8–10 mm/s
- Der Palajet ist nach den gängigen Sicherheitsbestimmungen und Richtlinien entwickelt und hergestellt.

Bedienungselemente

1. Zentrierrad
2. Druckeinheit
3. Druckkolben und Zylinder
4. Druckmanometer
5. Entlüftungsverschluss
6. Kipphobel für Druckkolbenbewegung



Anwendungsbeschreibung

Beim Injektionsvorgang wird der angemischte Kunststoffteig mit Hilfe des Druckkolbens aus dem Füllzylinder in den Hohlraum der Küvette hineingepresst.
Nach vollständiger Befüllung tritt aus dem Entlüftungskanal überschüssiger Prothesenkunststoff aus.

Mit dem Entlüftungsverschluss wird der Entlüftungskanal sodann verschlossen
(Bitte Abweichungen bei der Anwendung von Heißpolymerisaten beachten).
Der Injektionsvorgang läuft nach Betätigen des Kipphebels selbstständig ab. Zur abschließenden Polymerisation der Prothesen, empfehlen wir das Polymerisationsgerät Palamat® elite.

3. Konformitätserklärung

Heraeus

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Hersteller/Manufacturer: Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau / Germany

Hiermit wird bestätigt, dass das Gerät
It is herewith confirmed that the unit

Palajet

Druckluftbetriebenes Injektionsgerät zur Herstellung von Totalprothesen
Pneumatic driven injection unit for the fabrication of full dentures

ab Serien-Nr. 601 ff.
starting with serial-no. 601 ff.

den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht
complies with the essential requirements of the Directive 2006/42/EC concerning machines.

Angewandte harmonisierte Normen:
DIN EN ISO 12100-1:2004-04, DIN EN ISO 12100-2:2004-04; DIN EN ISO 13857:2008-06;
DIN EN ISO 14121-1:2007-12

Applied harmonized regulations:
DIN EN ISO 12100-1:2004-04, DIN EN ISO 12100-2:2004-04; DIN EN ISO 13857:2008-06;
DIN EN ISO 14121-1:2007-12

Hanau, 04.01.2010
Ort und Datum
Place and Date


René Betz
Global quality management


St. Schmid
Technical Manager

4. Inbetriebnahme

Bitte überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung das Gerät auf Transportschäden und melden Sie diese bis spätestens 24 Std. nach Auslieferung dem Transportunternehmen. Arbeiten Sie auf keinen Fall mit einem beschädigten Gerät.

4.1 Installation

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen und auf festem Untergrund, so dass ein Umkippen vermieden wird, aufgestellt werden. Tragfähigkeit des Untergrunds: mind. 20 kg; Stellfläche: ca. 300 x 280 mm.

Vor Druckluftanschluss prüfen, ob der Primärdruck 10 bar nicht über- bzw. 4 bar nicht unterschreitet. Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass die Druckluft öl- und wasserfrei ist. Das Gerät wird mit einem Schlauch (LW Ø innen 8 mm) an die Druckluftversorgung angeschlossen.

4.2 Vorbereitung

Nach Druckluftanschluss den Kipphebel nach unten legen, so dass der Druckkolben den Füllzylinder freigibt (Druckkolben fährt nach unten). Die Druckeinheit bis zum Anschlag nach hinten schieben. Füllzylinder aus dem Gerät durch Linksdrehung lösen und entnehmen. Den Füllzylinderdeckel vom Füllzylinder abschrauben.

4.3 Einbetten

Vor dem Einbetten sicherstellen, dass die beiden Küvettenhälften (auf gleiche Kenn-Nummern achten) passgenau sind. Die Innenseiten mit Vaseline einstreichen, um den Gips später besser herauslösen zu können. Entsprechend der Anzahl der Modelle kann die Palajet singleflask (1 Modell) oder die Palajet duoflask (1–2 Modelle) verwendet werden. Wenn die Palajet duoflask mit nur einem Modell angewendet wird, kann der Spacer (Platzhalter) eingesetzt werden, um Gips zu sparen. Werden 2 Modelle in der Duoflask verwendet, sind die Prothesen auf der gegenüberliegenden Seite der Injektionsöffnung im Tuberbereich mit einem Injektionskanal zu verbinden.

Die in Wachs aufgestellte Prothese ist so einzubetten, dass der Injektionskanal am Oberkiefer am Tuberculum maxillae bzw. am Unterkiefer am Trigonum retromolare angesetzt werden kann. Überschüssigen Gips entfernen und die Oberfläche glätten. Ränder der Küvette von Gipsresten säubern. Zur Einbettung Gips der Klasse III verwenden. Nach Aushärten des Gipses den Injektionskanal (mit Ø 7 mm PalaXpress Kanalwachs) und den Entlüftungskanal (Nicht bei Paladon 65) aus Wachs anlegen.

Kanalwachs anlegen:

Den Entlüftungskanal (mit Ø 3 mm PalaXpress Kanalwachs) im Bereich des Tuberculum maxillae bzw. Trigonum retromolare (bei Anwendung der Einzelküvette gegenüber des Injektionskanals) ansetzen. Dabei die kürzeste Entfernung zum Entlüftungskanal wählen. Bei Doppelküvette/Duoflask Ø 7 mm Verbindungskanal anbringen.

Gipsoberfläche mit Aislar® isolieren. Die Küvettenhälften aufeinander setzen und (Messingküvetten: ohne Hammer) mit dem mitgelieferten Handschlüssel fest verschrauben. Durch die Öffnung der Küvette Gips bis über die Zahnreihen auffüllen und aushärten lassen. Gipsoberfläche mit Aislar isolieren und Küvette mit Gips auffüllen. Überschüssiges Material glatt abstreifen, so dass die Küvette zwischen die Zentrierscheiben des Palajet passt.

4.4 Isolieren

Nach Aushärten des Gipses die Küvette in heißem Wasser (ca. 90°C (194°F)) ohne chemische Zusätze vorwärmen, um das Wachs zu erweichen, Küvettenhälften nach ca. 5 min trennen und das restliche Wachs mit heißem, klarem Wasser entfernen. Den heißen Gips an den Kontaktflächen zum Prothesenkunststoff zweimal dünn (jede Schicht trocknen lassen) mit Aislar isolieren (Pfützenbildung vermeiden).

Die Basalflächen der Zähne nach Isolieren des Gipses mit einem groben Diamantbohrer anrauen (Schleifstaub entfernen). Zur Verbesserung des Verbundes zwischen den Zähnen und dem Prothesenkunststoff den Haftvermittler Palabond® mit einem Pinsel zweimal auftragen und jeweils 30 sec. einwirken lassen. Nach dem zweiten Auftrag bleibt der Haftvermittler 10 min aktiv.

Beide Küvettenhälften fest verschließen und Küvette in den Palajet einsetzen. Die Dichtfläche des Entlüftungsverschlusses des Palajet-Gerätes darf nicht an der Öffnung vom Entlüftungsverschluss der Küvette anliegen.

4.5 Kunststoff vorbereiten

Vor dem Anmischvorgang den Zylinderdeckel vom Füllzylinder abschrauben und den Füllzylindereinsatz einlegen. Zur Aufnahme des Kunststoffteiges wird die Dichtscheibe mit der nach oben zeigenden Dichtlippe bis zum Anschlag in den Füllzylindereinsatz gedrückt. In den Zylinderdeckel wird der Deckeleinsatz eingeschoben.

Tabelle 1

Produkt	Mischungsverhältnis
PalaXpress ultra	2g:1 ml 30g:15 ml
PalaXpress	2g:1 ml 30g:15 ml
Paladon 65	5g:2 ml 30g:12 ml

Pulver zügig in die vorgelegte Flüssigkeit einstreuen und 30 s gut durchspateln. Kunststoffteig sofort in den Füllzylinder geben und abdecken.

Eingemischte Luftblasen durch Schwenken des Anmischbechers entfernen. Bei Verarbeitung von PalaXpress ultra oder PalaXpress den Kunststoffteig in einem dünnen Strahl in den vorbereiteten Füllzylindereinsatz blasenfrei eingießen.

Hinweis: Den Anmischbecher nicht am Rand des Füllzylindereinsatzes abstreifen, um Inhomogenitäten zu vermeiden.

4.6 Injizieren

PalaXpress / PalaXpress ultra:

Nach Befüllen des Füllzylindereinsatzes den Injektionszeitpunkt abwarten.

Dieser Zeitpunkt ist erreicht, sobald der Teig eine stumpfe Oberfläche aufweist.

Paladon 65

Die Wartezeit vor der Injektion ab Anmischbeginn bei 23°C (73°F) beträgt 20 Minuten.

Die Wartezeiten sind von der Raumtemperatur und der angemischten Menge abhängig.

Den Füllzylinder mit dem Zylinderdeckel schließen und in den Palajet eindrehen.
Küvette mit dem Zentrierrad fixieren.

Nach Vorziehen der Druckeinheit bis zum Anschlag wird der Kipphebel bei eingesetztem Füllzylinder nach oben umgelegt und der Prothesenkunststoff mit Hilfe des Druckkolbens in die Küvette injiziert.

PalaXpress/PalaXpress ultra:

Sobald an der Öffnung des Entlüftungskanals Material austritt, ist der Entlüftungsverschluss zu schließen. Somit baut sich in der Küvette der notwendige Druck auf.

Die Küvette 5 min unter Druck (Kipphebel oben) im Palajet belassen.

Zur Zeitkontrolle den Timer auf 5 min einstellen.

Paladon 65

Die Küvette 25 Minuten unter Druck (Kipphebel oben) im Palajet belassen.

Zur Zeitkontrolle den Timer auf 25 min einstellen.

Die Bedienung des Timers entnehmen Sie bitte der separat beiliegenden Betriebsanleitung.

5. Polymerisieren

Zur Polymerisation des Materials wird die Küvette aus dem Injektionsgerät genommen. Dazu den Kipphebel in die Ausgangsposition (unten) stellen, der Druckkolben fährt aus dem Füllzylinder. Nach dem vollständigen Absenken die Druckeinheit bis zum Anschlag nach hinten schieben.

Nach Herausdrehen des Füllzylinders kann die Küvette entnommen, auf dem Küvettenablagekorb platziert und so in die Polymerisationseinheit Palamat elite eingebracht werden. Den Füllzylinder unmittelbar danach zerlegen und reinigen. Aus den Füllzylinder- und Deckeleinsätzen lassen sich Kunststoffreste nach vollständiger Aushärtung wesentlich leichter entfernen.

s. Kapitel „Vorbereitung für nachfolgende Prozesse“.

PalaXpress/PalaXpress ultra:

Die Polymerisationszeit beträgt 30 min bei 55°C (131°F).

Palodon 65:

Die Kurzzeitpolymerisation beträgt 30 min bei 90°C (194°F).

Die Stufenpolymerisation beträgt 2 h bei 70°C–90°C (158°F–194°F).

Die Langzeitpolymerisation beträgt 10 h bei 90°C (194°F).

6. Ausbetten

Nach der Polymerisation wird die Küvette mit dem Küvettenablagekorb aus dem Palamat elite entnommen. Vor Ausbetten der Prothese die Küvette auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Danach erfolgt das Ausbetten der Küvette. Den Gips mit einem Kunststoffhammer aus den Küvettenhälften heraustrennen.

Hinweis: Keinen Metallhammer verwenden! Durch Verwendung von Metallwerkzeugen werden die Küvetten deformiert, dies kann zu Passungsnauigkeiten führen.

Vor dem Abheben der Prothese vom Modell muss die Schlussokklusion überprüft werden!

7. Vorbereitung für nachfolgende Prozesse

Küvetten vor Wiederverwendung entsprechend präparieren und ggf. mit Vaseline einfetten. Um Bisserhöhung zu vermeiden Dichtflächen sowie den Injektions- und Entlüftungs-kanal von Gips- und Kunststoffresten reinigen. Entlüftungsverschluss zurück drehen und von eventuellen Kunststoffresten säubern.

Füllzylinder- und Deckeleinsatz sind für einen Mehrfachgebrauch (ca. fünffach) konstruiert. Zur besseren Abdichtung und zur sicheren Aufnahme des Druckes muss für jeden Injektionsvorgang eine neue Dichtscheibe verwendet werden!

Wie bereits erwähnt, lassen sich Kunststoffreste aus dem Füllzylinder- und Deckeleinsatz wesentlich leichter nach vollständiger Aushärtung entfernen.

Es ist darauf zu achten, dass die Einsätze nicht beschädigt werden!

8. Reinigung – Wartung – Instandsetzung – Entsorgung

Oberflächen des Gerätes mit einem feuchten Tuch reinigen. Darauf achten, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.

In wöchentlichem Abstand Wasserabscheider kontrollieren und ggf. angesammeltes Wasser ablassen. Bei wiederholtem Auftreten Druckluftversorgung und Kompressor kontrollieren. Gefahr der Geräteschädigung durch Feuchtigkeit!

Eine Überprüfung der Pneumatikkomponenten wird in einem Abstand von zwei Jahren empfohlen (siehe Kapitel „Servicestellen“).

Es dürfen nur zugelassene Originalersatzteile und -Zubehör verwendet werden.

Die Verwendung anderer Teile birgt unbekannte Risiken und ist in jedem Fall zu unterlassen.

Die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit des Gerätes ist nur gewährleistet, wenn die notwendigen Prüfungen, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durch die Heraeus Servicepartner oder durch vom Hersteller geschultem Personal ausgeführt werden.

Für im eventuellen Schadensfall des Gerätes entstandene Schäden in Folge von unsachgemäßen Reparaturarbeiten, welche nicht durch Heraeus Servicepartner oder durch vom Hersteller geschultem Personal durchgeführt wurden, oder wenn bei einem Teileaustausch keine Originalersatzteile-/Zubehörteile verwendet werden, wird seitens der Heraeus Kulzer GmbH nicht gehaftet.

Das Gerät ist für eine Betriebsdauer von 10 Jahren vorgesehen. Für die Entsorgung von Ersatzteilen, Komponenten oder dem Gerät wenden Sie sich in Deutschland bitte direkt an Heraeus Kulzer GmbH in Hanau. In allen anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Landesniederlassung bzw. die autorisierten Händler.

Hinweise Fehlermöglichkeiten

Fehlerquelle	Abhilfe
Unkorrekter Betriebsdruck	<ul style="list-style-type: none"> – Einstellknopf an der Regler/Filtereinheit nach oben ziehen bis Rasterung ausschnappt – Betriebsdruck auf 4 bar nachregeln und Einstellknopf bis zum Einrasten nach unten drücken
Zu schnelle/zu langsame Injektionsgeschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none"> – Schutzbügel über Drosselrückschlagventil entfernen – Kontermutter am Drosselrückschlagventil lösen – Rändelschraube entsprechend der gewünschten Geschwindigkeit einstellen und Kontermutter festziehen – Schutzbügel wieder montieren – Hubgeschwindigkeit = oberes Drosselrückschlagventil – Sinkgeschwindigkeit = unteres Drosselrückschlagventil

9. Sicherheitshinweise

 Die Sicherheitshinweise im Bezug auf den Schutz der Personen, der Umgang und des Bearbeitungsgutes ist bei diesen Laborgeräten wesentlich vom Verhalten der an dem Gerät beschäftigten Personen abhängig.

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung sorgfältig lesen, die Angaben beachten, um Fehler und dadurch bedingte Schäden, insbesondere Gesundheitsschäden zu vermeiden.

Für die Aufstellung und den Betrieb sind, außer den Angaben in dieser Betriebsanleitung, die jeweils nationalen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zu beachten.

Maximale Hubgeschwindigkeit 50 mm/s. Kipphebel nur bei eingesetztem Füllzylinder nach oben umlegen. Achtung Verletzungsgefahr! Vor Arbeiten an der Druckeinheit (Hubkolben) das Gerät von der Druckluftversorgung trennen!

10. Technische Daten

Tabelle 2

Druckanschluss	max. 10 bar
Nenndruck	4 bar
Kolbengeschwindigkeit	0–50 mm/s
Presskraft auf den Füllzylinder	ca. 200 kp
Höhe	ca. 400 mm
Breite	ca. 290 mm
Tiefe	ca. 265 mm
Gewicht	13,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Hinweis: Die Betriebsanleitung an gut sichtbarer Stelle in Nähe des Gerätes aufbewahren!

Palajet® ist eingetragenes Warenzeichen der Heraeus Kulzer GmbH, 63450 Hanau.

11. Lieferumfang und Zubehör

Gerät Basiseinheit Palajet

- Füllzylinder incl. Deckel
- 1 Küvette (Palajet duoflask)
- 12 Füllzylindereinsätze
- 12 Deckeleinsätze
- 50 Dichtscheiben
- Dosierbecher
- Anmischbecher
- Anmischspatel
- Kanalwachs (33 Streifen Ø 7 mm und 30 Streifen Ø 3 mm)
- Timer
- Küvettenablagekorb

Gerät Ergänzungseinheit Palajet


- Füllzylinder incl. Deckel
- 2 Küvetten (Palajet duoflask, Palajet singleflask)
- 12 Füllzylindereinsätze incl. 12 Deckeleinsätze und 50 Dichtscheiben
- Timer
- Küvettenablagekorb



Timer

- Palajet singleflask
- Palajet duoflask
- Füllzylinder incl. Deckel
- Timer
- Küvettenablagekorb
- Spacer

12. Typenschild

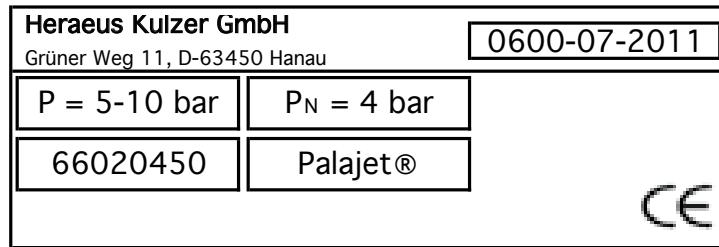

13. Ansprechpartner in den Ländern/Contacts in the countries

LAND / COUNTRY	NAME / ADDRESS
Deutschland / Germany	Heraeus Kulzer GmbH, Produktsupport Labor, Grüner Weg 11, 63450 Hanau Tel. / Phone +49 (0) 6181 / 35-5894 oder / or 35-4773, Fax +49 (0) 6181 / 35-5993
Australien / Australia	Heraeus Kulzer Australia Pty. Ltd., Rydecorp, Unit 6, 2 Eden Park Drive, Macquarie Park NSW 2113 Tel. / Phone (02) 8422 6100, Fax (02) 9888 1460
Brasilien / Brazil (America Sul / America del Sur / South America)	Heraeus Kulzer South America Ltda., Rua Cenno Sbrighi, 27 – sala 42 – São Paulo – SP – CEP 05036-010 Tel. / Phone +55 11 36650500, Fax +55 11 36650521
China / China	Heraeus Kulzer Dental Ltd., 1585 Gu Mei Road, 200233 Shanghai Tel. / Phone +86 21.649.58488, Fax +86 21.649.51732
Frankreich / France	Heraeus, Division Dentaire, 12, Avenue du Québec, Villebon - B.P.630, 91945 Courtaboeuf Cedex Tel. / Phone +33 169.18.48.85, Fax +33 169.28.78.22
Großbritannien / United Kingdom	Heraeus Kulzer Ltd., Albert Road, Northbrook Street, Newbury, Berkshire, RG14 1DL Tel. / Phone +44 1635.30-500, Fax +44 (0) 1635 524622
Indien / India	Heraeus Kulzer Dental India Private Ltd., Heraeus Kulzer House 344/2, Ladoo Sarai 110030 New Delhi Tel. / Phone +91 116512849, Fax +91 116512869
Italien / Italy	Heraeus Kulzer S.r.l., Via Console Flaminio 5/7, 20134 Milano Tel. / Phone +39 02210.09.41, Fax +39 02210.09.42-83
Japan / Japan	Heraeus Kulzer Japan Co., Ltd., TSK Bldg. 2F, 8-13 Hongo 4-chome Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Tel. / Phone +81 35803.21-51, Fax +81 35803.21-50
Mexiko / Mexico	Heraeus Kulzer Mexico S.A. de C.V., Homero 527, 301 y 302 Co. Pol., 11560 Mexico Tel. / Phone +52 55.5531-5549, Fax +52 55.5255-1651
Niederlande / Netherlands	Heraeus Kulzer Benelux B.V., Postbus 986, NL-2003 RZ Haarlem Tel. / Phone +31 23.543.42-50, Fax +31 23.543.42-55
Nordamerika / North America	Heraeus Kulzer, LLC, Headquarters, 300 Heraeus Way, South Bend, IN 46614 Tel. / Phone 1-800-431-1745, Fax 1-800-522-1545
Österreich / Austria	Heraeus Kulzer Austria GmbH, Nordbahnstr. 36/2/4/ Top 4.5, A-1020 Wien Tel. / Phone +43 1.408.09.41, Fax +43 1.408.09.41-70
Schweiz / Switzerland	Heraeus Kulzer Schweiz AG, Ringstrasse 15A, CH-8600 Dübendorf Tel. / Phone +41 43.333.72-50, Fax +41 43.333.72-51
Skandinavien / Scandinavia	Heraeus Kulzer Nordic AB, Box 437, SE-191 24 Sollentuna, Hammarbacken 4B Tel. / Phone +46 8585.777.55, Fax +46 8623.14.13
Spanien / Spain	Heraeus S.A., Forjadores, 16, Prado del Espino, 28660 Boadilla del Monte, Madrid Tel. / Phone +34 91358.03-75, Fax +34 91358.03-68

14. Dokumenthistorie

07.2011 Erstausgabe

Operating manual – method and user instructions

Injection process for manufacturing dentures

GB

CONTENTS

1. Designated Use.....	13
2. Equipment Characteristics.....	13
3. Declaration of Conformity.....	14
4. Starting the apparatus	15
4.1 Installation	15
4.2 Preparation	15
4.3 Investment.....	15
4.4 Isolation	16
4.5 Preparing acrylic	16
4.6 Injecting	17
5. Polymerising	17
6. Deflasking.....	18
7. Preparation for following processes.....	18
8. Cleaning – Maintenance – Repairs – Disposal	18
9. Safety Notes	19
10. Technical data	20
11. Contents of delivery and accessories.....	20
12. Name plate	21
13. Contacts in the countries	22
14. Document history.....	22

Validity of this document

This operation instruction manual is valid for Heraeus Kulzer Palajet – injection unit; Ref. 66020450; since serial-no. 600-07-2011; July 2011

1. Designated Use

The Palajet is a pneumatic injection apparatus for the production of dentures with PalaXpress® ultra and PalaXpress® cold-curing polymer or heat-curing polymers such as Paladon® 65.

Area of application: dental technology, such as laboratories, schools, universities.

The manufacturer does not accept liability resulting from use that is not in accordance with the instructions for use or unauthorised changes.

The apparatus is designed for continuous operation. Personal protective equipment, such as safety gloves, safety glasses etc., must be used at all times for protection from contamination with the processed materials.

2. Equipment Characteristics

- The Palajet is a pneumatic injection apparatus for injecting denture material into denture flasks.
- The apparatus is factory-set to a working pressure of 4 bar, which can be controlled with the pressure meter (see „Sources of error“).
- The pneumatic feed pressure of max. 10 bar must not be exceeded.
- The plunger speed during injection is 8-10 mm/s.
- The Palajet is designed and manufactured according to the most common safety regulations and guidelines.

Operating Elements

1. Flask holder knob
2. Pressure module
3. Pressure plunger and cylinder
4. Pressure meter
5. Vent seal
6. Switch for operating the pressure plunger



Description of Operation

During the injection process the mixed acrylic dough is pressed through the injection cylinder into the denture flask cavity by the pressure plunger. After the filling process is completed, the remaining denture acrylic will escape through the ventilation channel.

The ventilation channel is then sealed by the vent seal. (Please watch for deviations when using heat-curing polymers). The injection process runs automatically after setting the switch. We recommend the Palamat® elite polymerisation apparatus for polymerising the dentures.

3. Declaration of Conformity

Heraeus

**Konformitätserklärung
Declaration of Conformity**

Hersteller/Manufacturer: Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau / Germany

Hiermit wird bestätigt, dass das Gerät
It is herewith confirmed that the unit

Palajet

Druckluftbetriebenes Injektionsgerät zur Herstellung von Totalprothesen
Pneumatic driven injection unit for the fabrication of full dentures

ab Serien-Nr. 601 ff.
starting with serial-no. 601 ff.

den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht
complies with the essential requirements of the Directive 2006/42/EC concerning machines.

Angewandte harmonisierte Normen:
DIN EN ISO 12100-1:2004-04, DIN EN ISO 12100-2:2004-04; DIN EN ISO 13857:2008-06;
DIN EN ISO 14121-1:2007-12

Applied harmonized regulations:
DIN EN ISO 12100-1:2004-04, DIN EN ISO 12100-2:2004-04; DIN EN ISO 13857:2008-06;
DIN EN ISO 14121-1:2007-12

Hanau, 04.01.2010
Ort und Datum
Place and Date


René Betz
Global quality management


St. Schmid
Technical Manager

4. Starting the apparatus

On receipt of the apparatus, please check it for transport damage and report any damage to the transport company no later than 24 hours after delivery. Do not operate damaged apparatus under any circumstances.

4.1 Installation

The apparatus must be installed in dry areas only and on a solid foundation so that it cannot be tipped. Weight capacity of foundation: min. 20 kg; area: approx. 300 x 280 mm.

Before connecting the compressed air, check that the primary pressure is not more than 10 bar and not less than 4 bar. Also ensure that the compressed air does not contain oil or water. The apparatus is connected to the air supply with a hose (internal Ø 8 mm).

4.2 Preparation

After connecting the compressed air, flip the switch down so that the pressure plunger releases the fill cylinder (pressure plunger moves down). Move the pressure module to the rear as far as it will go. Remove the fill cylinder from the apparatus by screwing anti-clockwise and remove it. Unscrew the fill cylinder cover from the fill cylinder.

4.3 Investment

Before embedding, make sure that both flask halves fit exactly (check for the same identification number). Lubricate the inside with Vaseline so that the plaster can later be easily removed. The Palajet singleflask (1 model) or the Palajet duoflask (1–2 models) can be used depending on the number of models. The spacer (placeholder) can be used to save plaster if the Palajet duoflask is used with only one model. If two models are used in the duoflask, the dentures must be connected with an injection channel on the opposite side of the injection opening in the tuber area.

The fabricated wax denture is embedded with the injection channel positioned at the maxillary tuberculum on the upper jaw or the retromolar triangle on the lower jaw. Remove excess plaster and smooth the surface. Clean excess plaster from the edges of the flask. Use class III plaster for embedding. After the plaster has hardened, attach the wax for the injection channel (Ø 7 mm PalaXpress channel wax) and the ventilation channel (not required for Paladon 65).

Applying channel wax:

Position the ventilation channel (with Ø 3 mm PalaXpress channel wax) in the area of the maxillary tuberculum or retromolar triangle (when using the single flask opposite the injection channel), choosing the shortest distance to the ventilation channel. Use a Ø 7 mm connection channel with double flask or duoflask)

Insulate the plaster surface with Aislar®. Place the flask halves on top of each other and firmly screw them together with the included spanner (do not use a hammer on brass flasks). Fill in plaster through the flask opening so the teeth are covered and leave to harden. Remove excess material so the flask fits between the centring disks of the Palajet®.

4.4 Isolation

After the plaster has hardened, preheat the flask in hot water (approximately 90°C (194°F)) without chemical additives in order to soften the wax, separate the flask halves after about 5 minutes and remove the remaining wax with clean hot water. Thinly insulate the hot plaster at the contact area to the denture plastic twice (allowing each layer to dry) with Aislar® (prevent formation of pools).

After isolation of the plaster roughen the basal area of the teeth with a coarse diamond (remove sanding dust). To improve the bond between the teeth and the denture plastic, apply Palabond® adhesive twice with a brush and allow each layer to dry for 30 seconds. After the second layer the adhesive will remain active for 10 minutes.

Close both flask halves firmly and insert the flask into the Palajet®. The sealing surface of the vent seal of the Palajet apparatus should not contact the opening of the flask's ventilation closure.

4.5 Preparing acrylic

Prior to the mixing procedure unscrew the cylinder cover from the fill cylinder and insert the fill cylinder cartridge. In order to receive the acrylic dough, the seal disk with the sealing lip showing upwards must be pressed into the fill cylinder cartridge (as far as it will go). The cover cartridge will be inserted into the cylinder cover.

Table 1

Product	Mixing ratio
PalaXpress ultra	2g:1 ml 30g:15 ml
PalaXpress	2g:1 ml 30g:15 ml
Paladon 65	5g:2 ml 30g:12 ml

Pour the powder quickly into the reserved liquid, mix well for 30 seconds. Transfer acrylic dough to the filling cylinder immediately and cover.

Remove air bubbles by swinging the mixing cup. When working with PalaXpress ultra or PalaXpress pour the acrylic dough in a thin jet without bubbles into the prepared fill cylinder cartridge.

Note

To avoid inhomogeneities do not wipe off the mixing cup on the surface of the fill cylinder cartridge.

4.6 Injecting

PalaXpress/PalaXpress ultra:

After filling the fill cylinder cartridge wait for the moment of injection. This moment is reached when the dough maintains a dull surface.

Paladon 65

From the start of the mixing process the waiting period before injection at 23°C (73°F) is 20 minutes.

Waiting times are dependent on the room temperature and the mixed volume.

Close the fill cylinder with the cylinder cover and turn it into the Palajet. Lock the flask in position with the flask holder knob.

After pulling the pressure module as far as it will go, the switch is reversed while the fill cylinder is inserted and the denture acrylic is injected with help of the pressure plunger.

PalaXpress/PalaXpress ultra:

As soon as material is pressed out of the ventilation channel, close the vent seal. This ensures that the pressure is built up in the flask. Leave the flask in the Palajet under pressure for 5 minutes (switch up). Set the timer to 5 minutes.

Paladon 65

Leave the flask in the Palajet under pressure for 25 minutes (switch up). Set the timer to 25 minutes.

For operation of the timer see the separate instructions.

5. Polymerising

For the polymerisation of the material the flask must be removed from the injection apparatus. Place the switch in the starting position (down); the pressure plunger retracts from the injection cylinder. Once it is completely down, push the pressure module to the rear as far as it will go.

After unscrewing the fill cylinder the flask can be removed, placed on the flask filling basket and then inserted into the Palamat elite polymerisation unit. Disassemble the filling cylinder immediately and clean it. Acrylic residues can be removed much more easily from the filling cylinder and cover inserts after they have completely cured.

See „Preparation for following processes“.

PalaXpress/PalaXpress ultra:

The time required for polymerisation is 30 min at 55°C (131°F).

Paladon 65:

Rapid polymerisation takes 30 min at 90°C (194°F).

Polymerisation in stages takes 2 h at 70°C–90°C (158°F–194°F).

Slow polymerisation takes 10 h at 90°C (194°F).

6. Deflasking

After polymerisation, the flask is removed together with the flask filling basket from the Palamat elite. Prior to deflasking the denture allow the flask to cool to room temperature, then deflask the denture. Remove the plaster from the flask halves with a plastic hammer.

Note

Do not use a metal hammer! Metal tools will deform the flask; this can result in inaccurate fitting. The final occlusion must be checked prior to removing the denture from the model!

7. Preparation for following processes

Prepare flask before reusing it and if necessary lubricate with Vaseline. Clean the sealing surfaces as well as the injection and ventilation channel from plaster and plastic remains in order to avoid raising the bite. Turn back the vent seal and remove any acrylic remains.

The fill cylinder and cover cartridge are constructed for multiple use (approximately 5 times). For better sealing and a safe pressure application a new sealing disk must be used for each injection procedure.

As noted above, acrylic residues can be removed from the filling cylinder and cover inserts much more easily after they have completely cured.

Take care that the cartridges are not damaged!

8. Cleaning – Maintenance – Repairs – Disposal

Clean the surface of the apparatus with a moist cloth. Make sure that no water can enter. Do not use aggressive cleaning agents. Check the water separator weekly and remove accumulated water as required. Check the compressed-air supply and the compressor if leaks occur. The apparatus may be damaged by moisture.

Inspection of the pneumatic components is recommended every two years (see „Service points“).

Use only approved original spare parts and accessories. The use of parts from other sources involves unknown risks and is not permitted under any circumstances.

The function and safety of the apparatus can only be guaranteed if all required tests, services and repairs are conducted by Heraeus service contractors or by technicians trained by the manufacturer.

Heraeus Kulzer GmbH will not accept liability for damages resulting from damage to the apparatus resulting from incorrect repair work that was not conducted by Heraeus service contractors or by technicians trained by the manufacturer, or if original spare parts or accessories were not used to replace parts or accessories.

The apparatus is designed for a service life of 10 years. In Germany please contact Heraeus Kulzer GmbH in Hanau for disposal of spare parts, components or the apparatus. In all other countries please contact the branch in your country or the authorised dealer.

Sources of error

Error sources	Remedy
Incorrect operating Pressure	<ul style="list-style-type: none"> – Pull setting knob on the regulator- / filter unit upwards until raster snaps out – Adjust regulation of operating pressure to 4 bar and press setting knob downwards until it snaps in
Too fast or too slow injection speed	<ul style="list-style-type: none"> – Remove protective stirrup above the throttling check valve – Remove locknut on the throttling check valve – Adjust knurled head screw according to the desired speed and fasten the locknut – Replace protective stirrup – Hoisting speed = upper throttling check valve – Sink speed = lower throttling check valve

9. Safety Notes



The safety of persons, operation and processing quality with this laboratory apparatus depends primarily on the actions of the persons who work with the apparatus.

Read the operating instructions carefully before using the apparatus and observe the directions for avoiding errors and resulting damage, particularly damage to health.

In addition to the directions in the operating instructions, the applicable national laws, regulations and guidelines must also be observed for installation and operation.

Maximum lift speed 50 mm/s. Flip the switch upwards only when the fill cylinder is inserted. Caution: danger of injury! Before working on the pressure module (pressure plunger) disconnect the apparatus from the compressed-air supply!

10. Technical data

Table 2

Pressure connection	max. 10 bar
Nominal pressure	4 bar
Plunger speed	0–50 mm/s
Compression force on the fill cylinder	ca. 200 kp
Height	ca. 400 mm
Width	ca. 290 mm
Depth	ca. 265 mm
Weight	13,5 kg

We reserve the right to make technical modifications.

Note: Keep the operating instructions in an accessible position near the apparatus!

Palajet® is a registered trademark of Heraeus Kulzer GmbH, 63450 Hanau

11. Contents of delivery and accessories

Palajet base unit

- Injection cylinder including cover
- 1 flask (Palajet duoflask)
- 12 injection cylinder cartridges
- 12 cover cartridges
- 50 sealing disks
- Measurement cup
- Mixing cup
- Mixing spatula
- Channel wax (33 strips Ø 7 mm and 30 strips Ø 3 mm)
- Timer
- Flask filling basket

Palajet supplementary unit


- Injection cylinder including cover
- 2 flasks (Palajet duoflask, Palajet singleflask)
- 12 injection cylinder cartridges with 12 cover cartridges and 50 sealing disks
- Timer
- Flask filling basket



Timer

- Palajet singleflask
- Palajet duoflask
- Injection cylinder including cover
- Timer
- Flask filling basket
- Spacer

12. Name plate

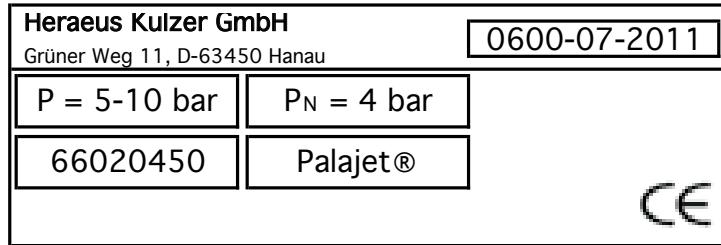

13. Contacts in the countries

LAND / COUNTRY	NAME / ADDRESS
Deutschland / Germany	Heraeus Kulzer GmbH, Produktsupport Labor, Grüner Weg 11, 63450 Hanau Tel. / Phone +49 (0) 61 81 / 35-58 94 oder / or 35-47 73, Fax +49 (0) 61 81 / 35-59 93
Australien / Australia	Heraeus Kulzer Australia Pty. Ltd., Rydecorp, Unit 6, 2 Eden Park Drive, Macquarie Park NSW 2113 Tel. / Phone (02) 8422 6100, Fax (02) 9888 1460
Brasilien / Brazil (America Sul / America del Sur / South America)	Heraeus Kulzer South America Ltda., Rua Cenno Sbrighi, 27 – sala 42 – São Paulo – SP – CEP 05036-010 Tel. / Phone +55 11 36650500, Fax +55 11 36650521
China / China	Heraeus Kulzer Dental Ltd., 1585 Gu Mei Road, 200233 Shanghai Tel. / Phone +86 21.649.58488, Fax +86 21.649.51732
Frankreich / France	Heraeus, Division Dentaire, 12, Avenue du Québec, Villebon - B.P.630, 91945 Courtaboeuf Cédex Tel. / Phone +33 169.18.48.85, Fax +33 169.28.78.22
Großbritannien / United Kingdom	Heraeus Kulzer Ltd., Albert Road, Northbrook Street, Newbury, Berkshire, RG14 1DL Tel. / Phone +44 1635.30-500, Fax +44 (0) 1635 524622
Indien / India	Heraeus Kulzer Dental India Private Ltd., Heraeus Kulzer House 344/2, Ladoo Sarai 110030 New Delhi Tel. / Phone +91 116512849, Fax +91 116512869
Italien / Italy	Heraeus Kulzer S.r.l., Via Console Flaminio 5/7, 20134 Milano Tel. / Phone +39 02210.09.41, Fax +39 02210.09.42-83
Japan / Japan	Heraeus Kulzer Japan Co., Ltd., TSK Bldg. 2F, 8-13 Hongo 4-chome Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Tel. / Phone +81 35803.21-51, Fax +81 35803.21-50
Mexiko / Mexico	Heraeus Kulzer Mexico S.A. de C.V., Homero 527, 301 y 302 Co. Pol., 11560 Mexico Tel. / Phone +52 55.5531-5549, Fax +52 55.5255-1651
Niederlande / Netherlands	Heraeus Kulzer Benelux B.V., Postbus 986, NL-2003 RZ Haarlem Tel. / Phone +31 23.543.42-50, Fax +31 23.543.42-55
Nordamerika / North America	Heraeus Kulzer, LLC, Headquarters, 300 Heraeus Way, South Bend, IN 46614 Tel. / Phone 1-800-431-1745, Fax 1-800-522-1545
Österreich / Austria	Heraeus Kulzer Austria GmbH, Nordbahnstr. 36/2/4/ Top 4.5, A-1020 Wien Tel. / Phone +43 1.408.09.41, Fax +43 1.408.09.41-70
Schweiz / Switzerland	Heraeus Kulzer Schweiz AG, Ringstrasse 15A, CH-8600 Dübendorf Tel. / Phone +41 43.333.72-50, Fax +41 43.333.72-51
Skandinavien / Scandinavia	Heraeus Kulzer Nordic AB, Box 437, SE-191 24 Sollentuna, Hammarbacken 4B Tel. / Phone +46 8585.777.55, Fax +46 8623.14.13
Spanien / Spain	Heraeus S.A., Forjadores, 16, Prado del Espino, 28660 Boadilla del Monte, Madrid Tel. / Phone +34 91358.03-75, Fax +34 91358.03-68

14. Document history

07.2011 first edition